


Il restauro dell'incunabolo della Bibbia
conservato nel Fondo Antichi e rari della Biblioteca

Sede dell'intervento: Laboratorio di conservazione e restauro della Biblioteca

Realizzazione: Papier Restauro di Marta Silvia Filippini

Restauratore: Marta Silvia Filippini

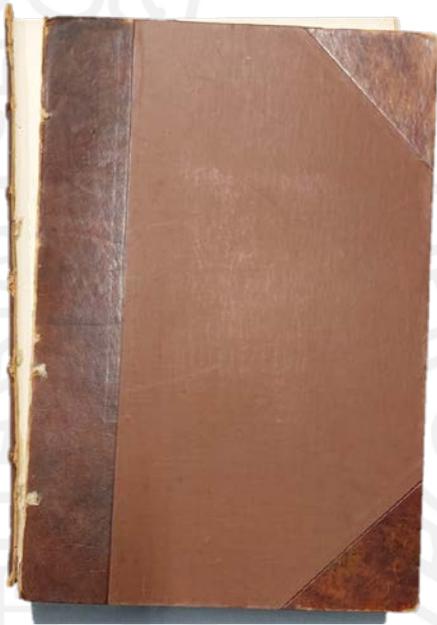

Prima del restauro



Dopo il restauro

DATI IDENTIFICATIVI

- Titolo: Biblia latina cum postillis Nicolai de Lyra
- Pubblicazione: Venezia : Paganini, 1495
- Collocazione: Inc. 33/1-3

Tipologia: manoscritto stampato misto

Materiale: carta pergamena misto

Dimensioni massime dei volumi compresa la legatura: altezza 362 mm - larghezza 247 mm

Presenza di: note e glosse manoscritte ex-libris miniature iniziali rubricate a inchiostro rosso e blu
incisioni iniziali filigranate incisioni

NOTIZIE SUI VOLUMI

Intervento di depolveratura attuato nel 2018.

DESCRIZIONE DEI VOLUMI E STATO DI CONSERVAZIONE DELLE LEGATURE E DEL CORPO DELLE CARTE

Legature in quarto di pelle e tela con angoli in pelle su piatti in cartone, dorsetti in cartoncino con 5 falsi nervi.

Stato di conservazione: pessimo cattivo discreto buono

Lacune e lacerazioni di grave entità alle cerniere e in corrispondenza delle cuffie; piatti parzialmente o del tutto distaccati dal corpo del libro. Ossidazione diffusa del supporto cartaceo.

INTERVENTO CONSERVATIVO E DI RESTAURO

Premessa

Dopo attenta valutazione dello stato di conservazione degli esemplari, si è deciso di procedere allo smontaggio delle legature a cartella in quanto la loro struttura non garantiva la conservazione futura e il semplice restauro delle cerniere lacerate non sarebbe stato sufficiente a consentire la consultazione dei volumi, soprattutto visto il loro peso. Pertanto, a seguito di una ricerca sulla struttura codicologica di altri esemplari della stessa opera, si è deciso di dotare l'incunabolo di una legatura in quarto di pelle su assi lignee.

Operazioni preliminari

- ✓ Verifica della numerazione delle carte
- ✓ Smontaggio della cucitura al centro del fascicolo
- ✓ Deacidificazione e contestuale riduzione delle carte gravemente ossidate

Corpo del libro

- ✓ Pulitura superficiale a secco
- ✓ Deacidificazione e contestuale riduzione per nebulizzazione in corrispondenza delle carte gravemente ossidate
- ✓ Sutura degli strappi con velo giapponese Vangerow 25561, 6 g/m² e colla d'amido
- ✓ Risarcimento di lacune con carta giapponese Japico 632381, 33 g/m² e colla d'amido


Legatura



Cucitura su nervo in pelle allumata fendue con animella di rinforzo in corda



Prima e seconda indorsatura in carta giapponese

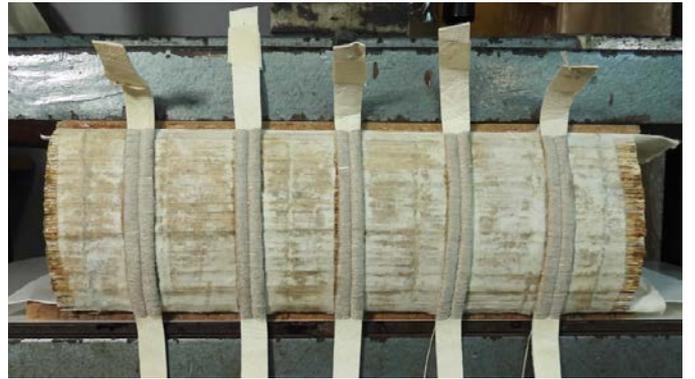

Leggera attondatura del dorso



Cucitura di capitelli primari su anima in pelle allumata con animella di rinforzo in corda



Indorsatura in tessuto di puro lino




Preparazione delle assi lignee



Ancoraggio dei nervi





Realizzazione del dorso in pelle conciata al vegetale

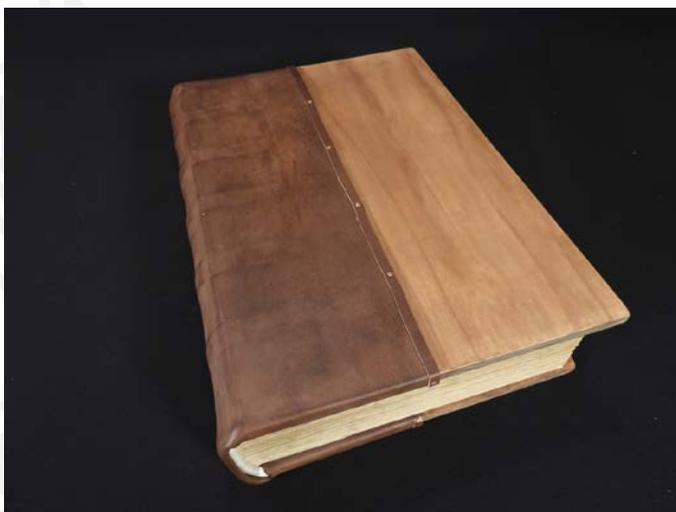

Rifinitura del dorso con strisciolina di pelle fissata con chiodini metallici



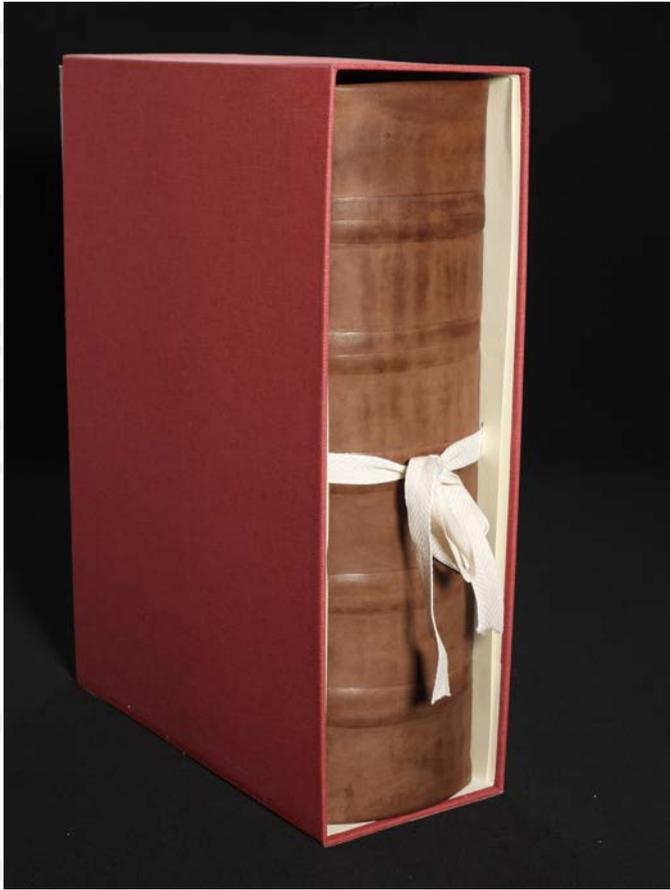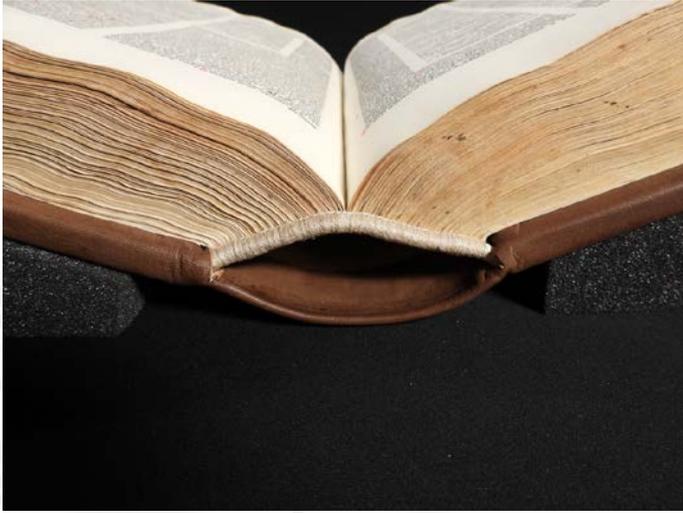

1583